


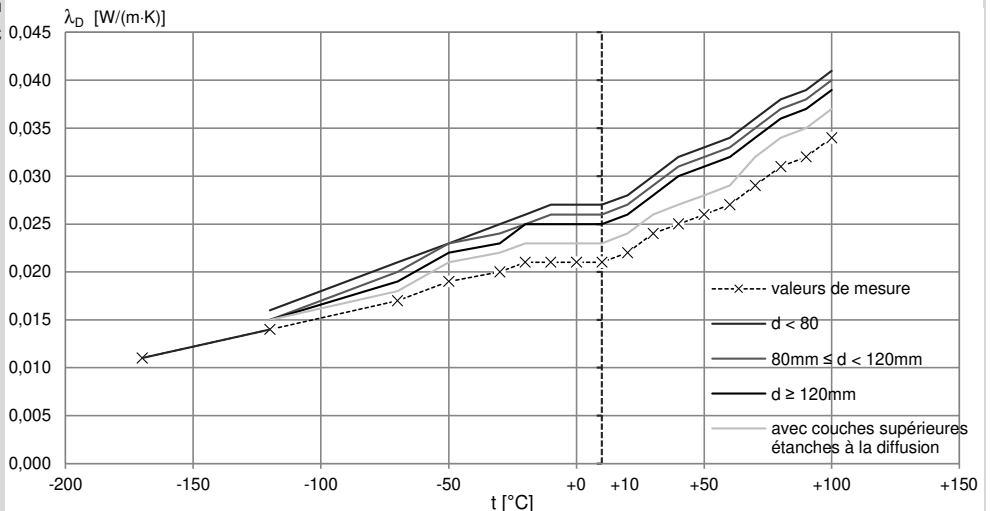
## Matériau isolant duroplastique à hautes performances

Application	pour l'utilisation universelle dans l'isolation, la construction et le secteur automobile	
Confectionné	non laminée Blocs, plaques ou ébauches, dimension sur demande, tolérance dimensionnelles selon le standard d'usine puren	

## puren-PIR NE ADR 40

## Caractéristiques techniques de la mousse rigide au Polyuréthane

Propriétés	Norme / méthode d'essai	Unité	Valeur		
Matériau	mousse rigide de polyuréthane selon EN 13165 et EN 14308, qualité protégée, sans danger biologique et écologique, recyclable, imputrescible, résistance aux moisissures et à la pourriture.				
Masse volumique	EN 1602	kg/m <sup>3</sup>	38 - 42		
Conductivité thermique					
surveillées (valeur fraîche) à 10° de température moyenne	EN 12667	W/(m·K)	0,021		
Valeur nominale (EU) $\lambda_D$	chez les épaisseurs				
			d < 80 mm	80 ≤ d < 120 mm	d ≥ 120 mm
	EN 13165				
à température d'application de 10° zone de température d'application -170 °C à +100 °C	EN 14308	W/(m·K)	0,027	0,026	0,025



dans la plage de température d'application	mm	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
$R_D$	m <sup>2</sup> ·K/W	0,70	1,45	2,20	3,05	3,80	4,80	5,60	6,40	7,20	8,00

Contrainte en compression			valeurs de mesure <sup>2)</sup>	
Tension de compression à 10 % de déformation	EN 826	kPa	250	290 - 350
Module d'élasticité (contrainte de compression) <sup>2)</sup>		MPa		6,5 - 8,5
Résistance à la traction perpendiculaire au plan				
Résistance à traction transversale	EN 1607	kPa	150	230 - 280
Module d'élasticité (contrainte de traction transversale) <sup>2)</sup>		MPa		10,5 - 13,5
force de flexion <sup>2)</sup>	EN 12089	kPa		350 - 450
résistance au cisaillement <sup>2)</sup>	EN 12090 (en référence à DIN 53427)	kPa		150 - 200
résistance au cisaillement <sup>2)</sup>	EN 12090 (en référence à DIN 53294)	kPa		160 - 220

1) Valeurs obtenues en laboratoire, ne fait pas partie des contrôles de production d'usine et des mesures extérieures.  
 2) Valeurs moyennes régulièrement obtenues au cadre du contrôle de la production de l'usine aux conditions de production.  
 Il est garanti, pour les caractéristiques mécaniques, que les valeurs ne seront pas inférieures de plus de 10 % aux valeurs minimales.



Déclaration de performance  
 20131.CPR.2020.10  
 puren-PIR NE 40  
[www.puren.com/download](http://www.puren.com/download)



EN 13165:2012+A2:2016  
 EN 14308:2015  
 Organisme de contrôle: 0751 FIW München



vérifié par  
 0751 FIW München

## Matériau isolant duroplastique à hautes performances

puren-PIR NE ADR 40		Caractéristiques techniques de la mousse rigide au Polyuréthane		
Propriétés	Norme / méthode d'essai	Unité	Valeur	
Dénomination ( EU )	EN 13165	PU-EN 13165-T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)2-CS(10\Y)250-TR150		
	EN 14308	PU-EN 14308-DS(TH)3-CS(10\Y)250		
Comportement au feu	ne couve pas, ne fond pas, ne coule pas en brûlant			
Réaction au feu / RtF ( EU )	EN 13501-1		E	
Classe d'aptitude au gouttement	EN 13468	ppm	≤ 90	(100°C / 30 min)
structure cellulaire fermée <sup>2)</sup>	ISO 4590	%	90 - 95	
résistance à la température		°C	-30 jusqu'à +120	
Absorption d'humidité <sup>2)</sup>	EN 12087	Vol.-%	≤ 3	
Capacité thermique spécifique <sup>1)</sup>	C EN 12524	J/(kg.K)	1400	
Valeur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau <sup>1)</sup>	μ EN 12086		40 - 200	
Coefficient de dilatation linéaire <sup>1)</sup>	EN 1604	1/K	5 - 8 · 10 <sup>-5</sup>	